



RELATÓRIO FINAL COMPLETO QUALIFIO

Associação Brasileira
pela Qualidade dos
Fios e Cabos Elétricos

Produto	CABO FLEXIVEL	RFCQ-01	Revisão: 05
Fabricante	SUVFILL FLEX	Pág.: 1/5	Emitente: Laboratório
Marca	SUVFILL FLEX	Cód.: NE	Nº:2674
Seção	1 x 2,50 mm ²	Data de Emissão: 15/08/2025	
Norma	NE	Execução: MACS Aprovação: MJ	
OCP	NE		

PARTES ENVOLVIDAS

Laboratório	Qualifio.
Endereço	Av. Max Mangels Sênior 1024 - Condomínio One Business Park -Galpão 10-A - Bairro Planalto -São Bernardo do Campo – SP - CEP 09895-510

CRONOGRAMA DE ENSAIOS

Data	Recebimento da Amostra	Início dos Ensaios	Término dos Ensaios	Emissão do Relatório
	29/07/2025	29/08/2025	15/08/2025	15/08/2025

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Norma	NE
Descrição Norma:	NORMA NÃO ENCONTRADA ou NORMA ERRADA

LEGENDA E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

O atendimento aos requisitos referidos nos resultados a seguir remete exclusivamente ao item do documento de referência utilizado no ensaio.

As opiniões, interpretações e avaliações de resultados (conformidade/ não conformidade) expressas neste relatório não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório, conforme NIE-CGCRE-009 Inmetro.

As avaliações estão sendo incluídas para facilitar a compreensão dos resultados de cada item ensaiado.

ITEM ATENDE O REQUISITO:	C	ITEM NÃO APLICÁVEL:	NA	ITEM NÃO SOLICITADO:	NS
ITEM NÃO ATENDE O REQUISITO:	NC	ITEM NÃO REALIZADO:	NR	ITEM NÃO ENCONTRADO:	NE

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Instrumento	Código	Nº certificado	Certificador	Validade
Microhmímetro Megabrás	QMO – 004	46P58324	TRESCAL	12/09/2025
Digital Thermometer	QTERM – 002	LT-495 130	ESCALA	25/04/2026
Digital Thermometer	QTERM – 003	LT-495 131	ESCALA	25/04/2026
Escala Graduada	QESC – 001	LD-495 049	ESCALA	25/04/2026
Megômetro Megabrás	QMG – 001	7104VM24	TRESCAL	10/08/2025
Hipot Micoprosessado	QHP – 002	HQN77V24	TRESCAL	12/09/2025
Micrómetro digital	QMI – 001	LD-495 133	ESCALA	25/04/2026
Microscópio Digital	QMC - 001	J6KGUC24	TRESCAL	09/10/2025

INCERTEZA DE MEDIÇÃO

Descrição	Incerteza
Resistência elétrica do condutor	0,76 %
Dimensional	4,4%

A incerteza expandida de medição relatada na tabela acima é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência “k”, com graus de liberdade efetivos correspondentes a um nível de confiança de aproximadamente 95%.

Os resultados remetem exclusivamente ao item do documento de referência utilizado no ensaio.

Opiniões, interpretações e avaliações de resultados (Conformidade/Não Conformidade) expressas neste relatório não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório. (conforme INE-CGCRE-009- Inmetro em solicitação).



RELATÓRIO FINAL COMPLETO QUALIFIO

Associação Brasileira
pela Qualidade dos
Fios e Cabos Elétricos

Produto	CABO FLEXIVEL	RFCQ-01	Revisão: 05
Fabricante	SUVFILL FLEX	Pág.: 2/5	Emitente: Laboratório
Marca	SUVFILL FLEX	Cód.: NE	Nº:2674
Seção	1 x 2,50 mm ²	Data de Emissão: 15/08/2025	
Norma	NE	Execução: MACS Aprovação: MJ	
OCP	NE		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO

Nome do Fabricante ou Marca	SUVFILL FLEX	
Descrição do produto	CABO FLEXIVEL	
CNPJ do Fabricante	NE	
Tensão Nominal	NE	Volt - V
Número de condutores e seção nominal	1 x 2,50	mm²
Comprimento do Rolo	NE	Metro - m
Quantidade de amostra	100	Metro - m
Data de Fabricação	NE	
Lote	NE	
Massa Bruta	NE	Kg / NE m
Número a Norma e Classe Declarada	NE	
Marca de Conformidade	NE	
Registro da Conformidade (OCP)	NE	
Cor	AZUL	
Observações:	SEM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	



RELATÓRIO FINAL COMPLETO QUALIFIO

Associação Brasileira
pela Qualidade dos
Fios e Cabos Elétricos

Produto	CABO FLEXIVEL	RFCQ-01	Revisão: 05
Fabricante	SUVFILL FLEX	Pág.: 3/5	Emitente: Laboratório
Marca	SUVFILL FLEX	Cód.: NE	Nº:2674
Seção	1 x 2,50 mm ²	Data de Emissão:15/08/2025	
Norma	NE	Execução: MACS Aprovação: MJ	
OCP	NE		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MARCAÇÃO NO ISOLAMENTO OU NA COBERTURA

Descrição do ensaio	Resultados			Avaliação
Marcação legível	ILEGIVEL			NC
Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante)	SUVFILL FLEX			NC
Nº de Condutores e Seção Nominal	NE		mm ²	NC
Tensão de isolamento	NE		Volt – V	NC
Marca de conformidade	NE			NC
Registro	NE			NC
Número da norma declarada	NE			NC
Intervalo entre marcações	NE	mm	Max: 275 mm	NC
Gravação	SEM GRAVAÇÃO			NC
Observação da Gravação:				

RESISTÊNCIA DO ELÉTRICA CONDUTOR

Ensaio	Valor especificado		Resultado Obtido		Avaliação
Resistência Elétrica Máxima	7,98	Ω/km à 20°C	30,47	Ω/km à 20°C	NC

TENSÃO ELÉTRICA A 2.500 V E RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO A 20 °C

Ensaio	Valor especificado		Resultado Obtido		Avaliação
Tensão elétrica – 2500V / 5min.	Não Furar		NÃO FUROU		C
Resistência de Isolamento Mínima	45,4	MΩ/km à 20°C	3,02	MΩ/km à 20°C	NC

DIMENSIONAL DO ISOLAMENTO

Ensaio	Valor especificado		Resultado Obtido		Avaliação
Espessura mínima	0,6	mm	0,9	mm	C
Espessura média	0,8	mm	1,1	mm	C

DIMENSIONAL

Ensaio	Valor especificado		Resultado Obtido		Avaliação
Diâmetro Máximo	0,41	mm	0,25	mm	C
Quantidade de fios	NÃO ESPECIFICADO		28		-

Diâmetro Externo	MIN: 3,4	MAX: 4,1	Obtido: 3,6	mm	C
------------------	----------	----------	-------------	----	---


Observação:	ALUMÍNIO COBREADO – NORMA 247-3 USADA COMO REFERÊNCIA				
-------------	---	--	--	--	--

Produto	CABO FLEXIVEL	RFCQ-01	Revisão: 05
Fabricante	SUVFILL FLEX	Pág.: 4/5	Emitente: Laboratório
Marca	SUVFILL FLEX	Cód.: NE	Nº:2674
Seção	1 x 2,50 mm ²	Data de Emissão: 15/08/2025	
Norma	NE	Execução: MACS Aprovação: MJ	
OCP	NE		

FOTOS DAS AMOSTRAS IDENTIFICAÇÃO/ ETIQUETA



ENSAIO DIMENSIONAL

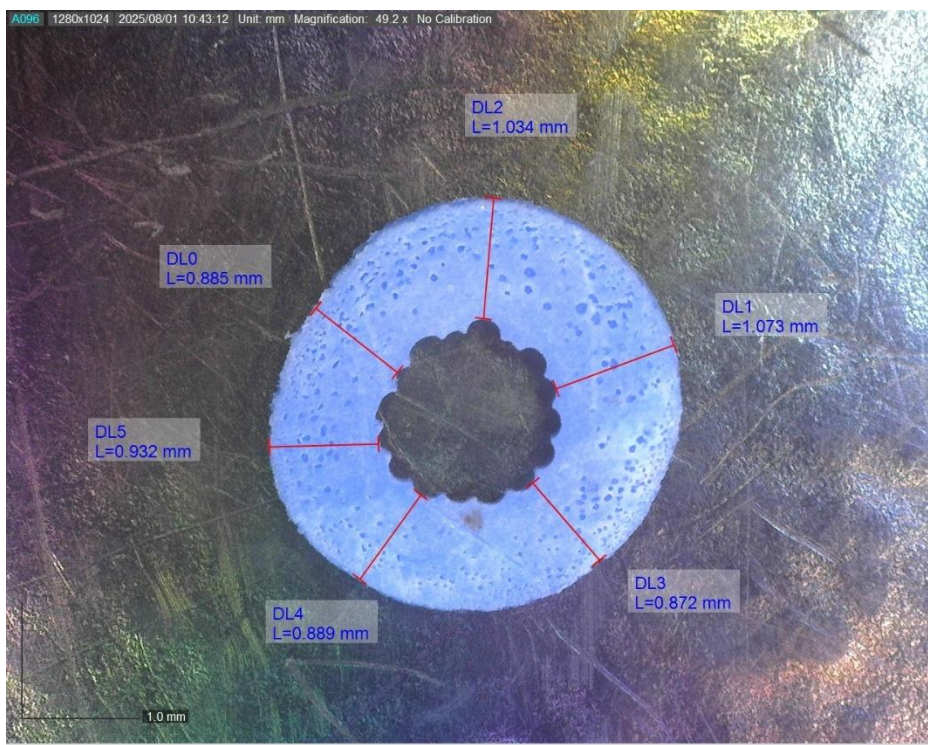



RELATÓRIO FINAL COMPLETO QUALIFIO

Associação Brasileira
pela Qualidade dos
Fios e Cabos Elétricos

Produto	CABO FLEXIVEL	RFCQ-01	Revisão: 05
Fabricante	SUVFILL FLEX	Pág.: 5/5	Emitente: Laboratório
Marca	SUVFILL FLEX	Cód.: NE	Nº: 2674
Seção	1 x 2,50 mm ²	Data de Emissão: 15/08/2025	
Norma	NE	Execução: MACS Aprovação: MJ	
OCP	NE		

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Nome ou assinatura do Técnico do Laboratório
Matheus Antonio Cordeiro da Silva

Nome ou assinatura do Coordenador do Laboratório
Matheus Jorge R. da Silva

Nome ou assinatura Gerente Técnico
Mauricio Sant'Ana

Relatório Concluído